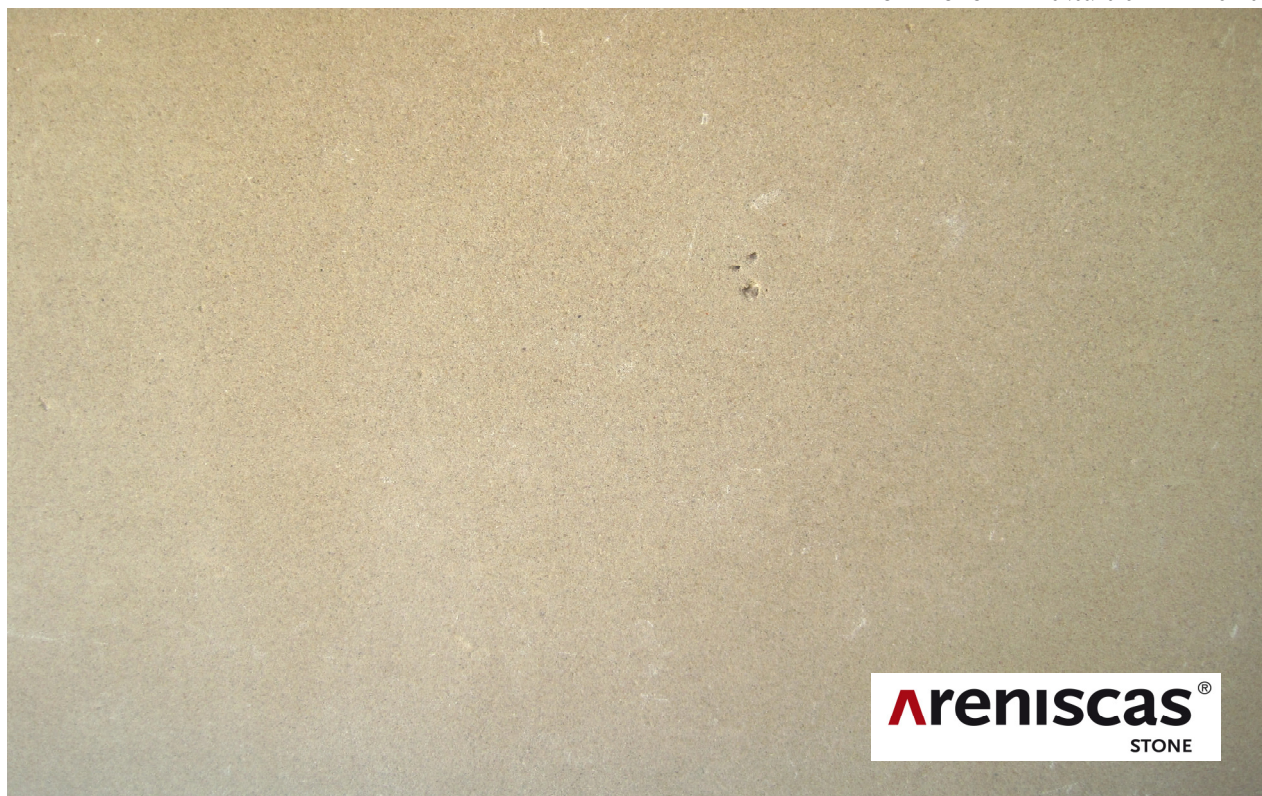


**DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA (UNE-EN 12407:2007)**

Arenisca de fondo gris claro y de tamaño de grano medio-fino. Su componente mayoritario es la calcita. Se clasifica como calcilita-sedarenita-litarenita (arenisca).

PETROGRAPHIC DESCRIPTION (UNE-EN 12407:2007)

Light grey tone, with medium grain size. The main component is calcite. Sandstone (calcilitite-sedarenite-litharenite)

ENSAYOS TÉCNICOS**TECHNICAL ESSAYS**

Densidad aparente	(UNE-EN 1936:2007)
Apparent density	
Porosidad abierta	(UNE-EN 1936:2007)
Open porosity	
Resistencia a la flexión	(UNE-EN 12372:2007)
Flexural strenght	
Resistencia a la compresión	(UNE-EN 1926:2007)
Compressive strenght	
Absorción de agua a presión atmosférica	(UNE-EN 13755:2008)
Water absorption at atmospheric pressure	
Resistencia a la abrasión	(UNE-EN 1341:2002)
Abrasion resistance	
Heladicidad: Resistencia a la flexión tras 12 ciclos	(UNE-EN 12371:2011)
Frost resistance: Flexural strenght after 12 cycles	
Heladicidad: Resistencia a la flexión tras 56 ciclos	(UNE-EN 12371:2011)
Frost resistance: Flexural strenght after 56 cycles	
Resistencia al choque térmico. Variación masa	(UNE-EN 14066:2014)
Thermal sock resistance. Mass variation	
Carga de rotura para anclajes. Ensayo Identificación	(UNE-EN 13364:2002)
Breaking load at a dowel hole. Identification test	
Resistencia al deslizamiento	(UNE-EN 14231:2004)
Slip resistance	
Capilaridad	(UNE-EN 1925:1999)
Water absorption by capillarity	

RESULTADOS***RESULTS**

2190 ± 10 Kg/m³
21,1 ± 0,2 %
8,9 ± 0,8 MPa
30 ± 6 MPa
6,5 ± 0,2 %
24,0 ± 1,5 mm
8,6 ± 0,2 MPa
7,2 ± 1,6 MPa
0,05 ± 0,3 %
700 ± 250 N
76 ± 8 USRV
70 ± 5 USRV
141 ± 11 g/m²s ^{0,5}

Seco / Dry
Húmedo / Wet

*Los valores mostrados en esta ficha técnica son valores medios de los informes de ensayos realizados para su control.